

TEST REPORT

RAPPORT D'ESSAIS / INFORME DE ENSAYOS

Test on infill materials (elastomer) / Essais sur matériaux de remplissage (élastomère) / Materiales de relleno (elastómeros)

Test realized according to NF P90-112, EN 15330-1, NF EN 71-3, REACH standards and FIFA, WORLD RUGBY handbooks
Essais réalisés selon les normes NF P90-112, EN 15330-1, NF EN 71-3, REACH et les référentiels FIFA, WORLD RUGBY
Ensayos según las normas NF P90-112, EN 15330-1, NF EN 71-3, REACH y los referenciales FIFA, WORLD RUGBY

SBR 2.0-7.0 RENECAL



Interim report / rapport provisoire / informe provisional
n°R182158-A1

Date : 08/04/2019

The test report reproduction is allowed only in its integral form / La reproduction du rapport d'essais n'est autorisée que sous sa forme intégrale / Se permite la reproducción del presente informe únicamente en su forma integral.

The results are valid only for the assessed sample / Les résultats concernent uniquement les objets soumis aux essais / Los resultados del presente informe se refieren exclusivamente a las muestras objeto de los ensayos.

SUMMARY / SOMMAIRE / INDICE

1 ■ IDENTIFICATION / IDENTIFICATION / IDENTIFICACION

2 ■ AGEING / VIEILLISSEMENT / ENVEJECIMIENTO

3 ■ TOXICOLOGY AND ENVIRONNEMENT / TOXICOLOGIE ET ENVIRONNEMENT/ TOXICOLOGIA Y MEDIOAMBIANTE

3.1 Analysis of heavy metals after leading / Analyse des métaux lourds après lixiviation / Análisis de metales pesados después de la lixiviación

3.2 EOX

3.3 PAH / HAP

3.4 Analysis of heavy metals / Analyse des métaux lourds / Análisis de metales pesados

SYNTHESIS / SYNTHÈSE / SÍNTESIS

1 ■ IDENTIFICATION / IDENTIFICACION / IDENTIFICACION

Information provided by the supplier / Caractéristiques fournies par le fabricant / Características comunicadas por el fabricante

Company Société Empresa	RENECAL
Address Adresse dirección	Av. Explosivos, 25 34880 Guardo (Palencia)
Commercial name Nom commercial Nombre del producto	SBR 2.0-7.0
Colour Couleur Color	Black / noire / negro
Nature Nature Naturaleza	SBR

Specimen information / Information concernant l'échantillon / Datos sobre la muestra

Date of order Date de commande Fecha de pedido	15/02/2019
Specimen taken by Echantillons prélevés par Muestra tomada por	RENECAL
Date of reception Date de réception Fecha de recepción	18/02/2019
Receipt number Numéro de réception Número de recepción	025597
Date of tests Date des essais Fecha de ensayos	From/du 18/02/2019 to/au 08/04/2019

Parameter Élément Elemento	Unit Unité Unidad	Test method Méthode d'essai El método de ensayo	Result Résultat Resultado	NF P90-112 (2016)	FIFA	World Rugby	EN15330-1
Particle shape Forme / Forma	(-)	EN 14955	A2	V	V	V	V
Bulk density Densité / Densidad	(g/cm ³)	EN 1097-3	0.41 0.41 0.41 Moyenne : 0.41	V	V	V	V
Particle size d	(mm)	EN 933-1	2.000	≥ 0.5	V	V	V
D	(mm)	EN 933-1	8.000	≤ 3,15	V	V	V
Color Couleur / Color	(-)	visual	Black / noire / negro	V	V	V	-
Permeability* Perméabilité / Permeabilidad	(m/s)	EN 12616	0.0040	≥ 0.0001	-	-	-
Thermogravimetric Analysis TGA / Analyse thermogravimétrique ATG / Análisis Termogravimétrico ATG			SBR				
charge / charge / carga	(%)	ISO 9924-1	36.8	-	V	V	-
organic / organique / orgánico	(%)		63.2	-	V	V	-
**Elastomer / élastomère / elastomero	(%)		59.4	> 20	V	V	-

V : required for identification / demandé pour l'identification


*Water temperature/Température de l'eau/Temperatura del agua : 19 °C

** : 'elastomer content' as defined in FIFA manual / 'teneur en élastomère' telle que définie dans le règlement FIFA

Particle size d/D

Granulométrie / Granulometría

Sieve/Tamis/Cribas (mm)	0.000	0.063	0.200	0.315	0.400	0.500	0.630	0.800	1.000	1.250	1.600	2.000	2.500	3.150	4.000	8.000
Refusal/Refus/Rechazo(g)	202.2	202.1	202.0	202.0	202.0	201.9	201.9	201.9	201.9	201.6	199.2	184.3	121.4	66.61	22.79	0
Passing/Passant/Pasante (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	40	67	89	100
Refusal/Refus/Rechazo (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	31	27	22	11	0

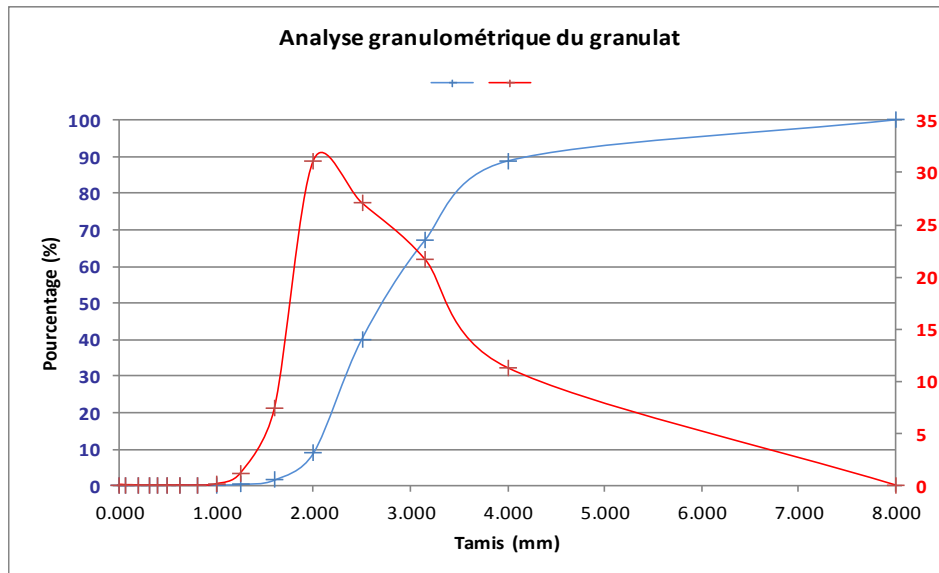


Definitions :

d : largest sieve / plus grand tamis <10%

D : smallest sieve / plus petit tamis >90%

Thermogravimetric Analysis TGA / Analyse thermogravimétrique ATG / Análisis Termogravimétrico ATG

Filename: ...LSFR 025597 - RENECAL SBR 2.0-7.0.t6d
Operator ID: ER
Sample ID: S08190
Sample Weight: 58.074 mg
Comment: 025597 - 182158 - RENECAL SBR 2.0-7.0

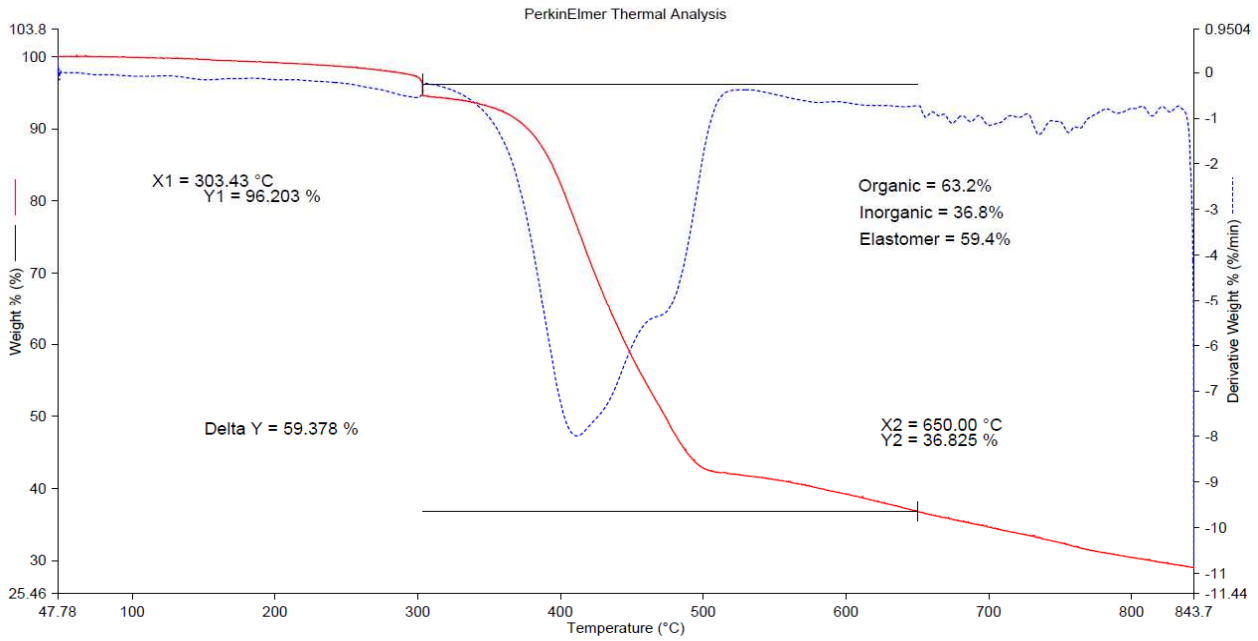

04/04/2019 16:06:57

- | | |
|---|--|
| 1) Heat from 50.00°C to 300.00°C at 15.00°C/min | 3) Heat from 300.00°C to 650.00°C at 15.00°C/min |
| 2) Hold for 8.0 min at 300.00°C | 4) Heat from 650.00°C to 850.00°C at 25.00°C/min |

2 ■ AGEING / VIEILLISSEMENT / ENVEJECIMIENTO

Hot water ageing then hot air ageing / Vieillissement à l'eau chaude puis à l'air chaud / Envejecimiento al agua caliente y aire caliente

Test method / Norme d'essai / Método de ensayo : EN 13744 / EN 13817

Parameter Elément Elemento	Unit Unité Unidad	Test method Méthode d'essai El método de ensayo	Result Résultat Resultado	NF P90-112 (2016)
Particle size Granulométrie / Granulometría				
d	(mm)	EN 933-1	2.000 No variation	No variation
D	(mm)	EN 933-1	8.000 No variation	No variation
Color Couleur / Color				
	(-)	visual	Black and grey / noire et grise / negro y gris	-
Visual aspect Aspect visuel / Aspecto visual				
	(-)	visual	No agglomeration	No agglomeration
			No cracking	No cracking
			No white film	No white film

View of the new product

Photographie du produit neuf
 Fotografía del producto nuevo



View after ageing


Photographie du produit après vieillissement
 Fotografía del producto después del envejecimiento



Particle size d/D after ageing

Granulométrie / Granulometría

Sieve/Tamis/Cribas (mm)	0.000	0.063	0.200	0.315	0.400	0.500	0.630	0.800	1.000	1.250	1.600	2.000	2.500	3.150	4.000	8.000	
Refusal/Refus/Rechazo(g)	208.2	208.2	208.1	208.0	208.0	208.0	208.0	208.0	208.0	207.8	205.8	193.4	139.1	81.5	31.52	0	
Passing/Passant/Pasante (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	33	61	85	100	
Refusal/Refus/Rechazo (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	26	28	24	15	0

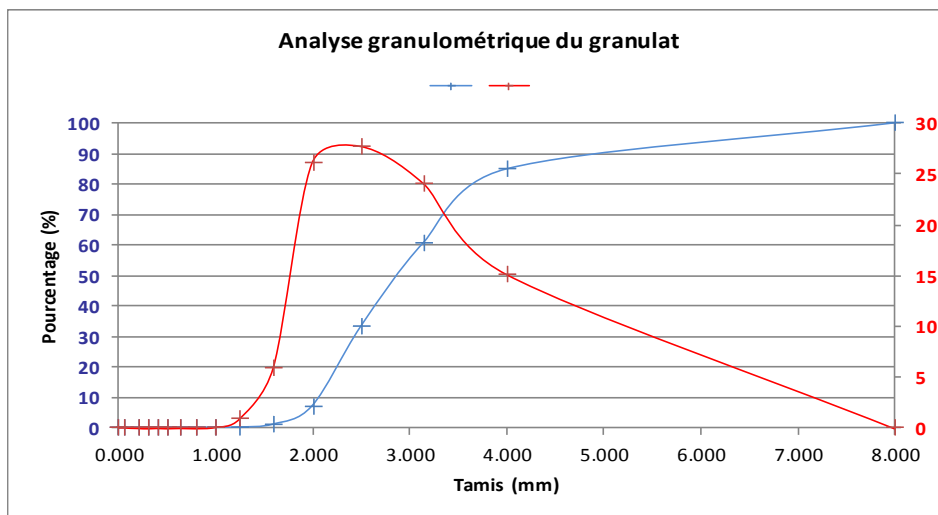

Definitions :

d : largest sieve / plus grand tamis <10%

D : smallest sieve / plus petit tamis >90%

Measurement of fibre rate, metal rate and other impurities in % / Mesure du taux de fibres, du taux de métal et d'autres impuretés en% / Medición del contenido de fibra, contenido de metal y otras impurezas en%

Parameter Élément Elemento	Test method Méthode d'essai El método de ensayo	Unit Unité Unidad	Result Résultat Resultado
Fibre rate Taux fibres / Tasa de fibra	XP CEN/TS 14243	(%) (g)	0 0 (done on a mass of 200.8g) ⁽¹⁾
Metal rate Taux de métal / Tasa de metal	XP CEN/TS 14243	(%) (g)	0 0 (done on a mass of 501.1g) ⁽²⁾
Impurities rate (glass, sand or non-magnetic metal etc.) Taux d'impuretés / Tasa de impurezas	XP CEN/TS 14243	(%) (g)	0 0 (done on a mass of 151.0g) ⁽³⁾

⁽¹⁾The Annex C of the XP CEN/TS 14243 standard defines that textile fibre integrated inside rubber grains are not considered on the result. At least 150g of sample mass is necessary to conduct the test.

⁽²⁾The Annex B of the XP CEN/TS 14243 standard defines the test has to be conducted with a sample mass close as possible to 500g.

⁽³⁾According to Annex D of the XP CEN/TS 14243 standard, on the mass (about 500g) used for the determination of the metal rate (%), a mass of about 150g is taken to determine the impurities rate.

View of the product

Photographie du produit
Fotografía del producto



Picture of textile fibre integrated to rubber / Not considered

Photographie des fibres intégrés au granulat / Non considérées
Fotografía de fibras integradas en agregados / No considerada.



UVA (340 nm) ageing (9600 kJ - 5000 Hours) / Vieillissement aux UVA / Envejecimiento UVA
Test method / Norme d'essai / Método de ensayo : EN 14836

Parameter Elément Elemento	Unit Unité Unidad	Test method Méthode d'essai El método de ensayo	Result Résultat Resultado	FIFA 2015	World Rugby 2017
Color Couleur / Color	(-)	visual	In progress	-	-
Grey scale Echelle de gris / Escala de gris	(-)	EN 20105-A02	In progress	≥ 3	≥ 3
Visual aspect Aspect visuel / Aspecto visual	(-)	visual	In progress	No agglomeration	-
			In progress	No cracking	-

View of the new product

 Photographie du produit neuf
 Fotografia del producto nuevo

View after ageing

 Photographie du produit après vieillissement
 Fotografia del producto después del envejecimiento

UVB (313 nm) ageing (4896 kJ - 2550 Hours) / Vieillissement aux UVB / Envejecimiento a los UVB
Test method / Norme d'essai / Método de ensayo : EN 14836

Parameter Elément Elemento	Unit Unité Unidad	Test method Méthode d'essai El método de ensayo	Result Résultat Resultado	NF P90-112 (2016)
Color Couleur / Color	(-)	visual	In progress	-
Grey scale Echelle de gris / Escala de gris	(-)	EN 20105-A02	In progress	≥ 3
Visual aspect Aspect visuel / Aspecto visual	(-)	visual	In progress	No change

View of the new product

 Photographie du produit neuf
 Fotografia del producto nuevo

View after ageing

 Photographie du produit après vieillissement
 Fotografia del producto después del envejecimiento

3 ■ TOXICOLOGY AND ENVIRONNEMENT / TOXICOLOGIE ET ENVIRONNEMENT / TOXICOLOGIA Y MEDIOAMBIANTE

3.1 Analysis of heavy metals after leading / Analyse des métaux lourds après lixiviation / Análisis de metales pesados después de la lixiviación

NF P 90-112 (2016): The first eluate after leading without bubbling (24 hours) is analyzed. If the tests on the analysis of zinc and COD are not consistent (respectively between 0.5 and 1 mg/l and between 50 and 100 mg/l), the second eluate after leading without bubbling (48 hours) is analyzed. Leading test method : EN 12457-4. / Le premier éluat après lixiviation sans barbotage (24 heures) est analysé. Si les essais concernant l'analyse du Zinc et du COD ne sont pas conformes (respectivement compris entre 0.5 et 1 mg/l et compris entre 50 et 100 mg/l), le second éluat après lixiviation sans barbotage (48 heures) est analysé. Méthode d'essais pour la lixiviation : EN 12457-4.

Parameter Elément Elemento	Unit Unité Unidad	Test method Méthode d'essai El método de ensayo	Result Résultat Resultado	NF P 90-112 (2016)
Lead Pb Plomb / Plomo	mg/l		< 0.01	≤ 0.025
Cadmium Cd Cadmio	mg/l		< 0.001	≤ 0.005
Chromium total Cr Chrome total / Cromo total	mg/l	NF EN ISO 11885	< 0.01	≤ 0.050
Tin Sn Etain / Estaño	mg/l		< 0.01	≤ 0.040
Zinc Zn Zinc / Cinc	mg/l		Eluat 24H: 0.08 Eluat 48H: -	≤ 0.5
Dissolved organic carbone DOC Carbone Organique Dissous	mg/l	NF EN 1484	Eluat 24H: 16.5 Eluat 48H: -	≤ 50
Chromium hexavalent Cr Chrome hexavalent / Cromo hexavalente	mg/l	NF T90-043 DIN 38405-24	< 0.008	≤ 0.008
Mercury Hg Mercure / Mercurio	mg/l	NF EN 13506 DIN 12846	< 0.0001	≤ 0.0010

3.2 EOX

Parameter Elément Elemento	Unit Unité Unidad	Test method Méthode d'essai El método de ensayo	Result Résultat Resultado	NF P 90-112 (2016)
Extractable Organic Halides EOX Organo-halogénés extractibles EOX Extraíbles Orgánica Halogenuros EOX	mg/kg	DIN 38414-17	28.4	≤ 100

3.3 PAH - Polycyclic Aromatic Hydrocarbon / HAP - Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques / HAP - Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos

The rubber granules used as infill material for synthetic turf surfaces are classified as "mixtures" by the European REACH regulations. / Les granulats de caoutchouc utilisés comme matériaux de remplissage pour les surfaces de gazon synthétique sont classés comme « mélanges » par les réglementations européennes REACH⁽¹⁾.

As such, rubber granules need to comply with entry 28 of annex XVII to the REACH regulations. PAHs is part of the entry 28 of annex XVII to the REACH regulations. / En tant que tel, les granulats de caoutchouc doivent être conforme à l'entrée 28 de l'annexe XVII du règlement REACH. Les HAP sont une partie de l'entrée 28 de l'annexe XVII du règlement REACH.

⁽¹⁾ ECHA (European Chemical Agency), 28-02-2017 Annex XV report, an evaluation of the possible health risks of recycled rubber granules used as infill in synthetic turf sports fields.

Parameter Elément Elemento	Unit Unité Unidad	Test method Méthode d'essai El método de ensayo	Result Résultat Resultado	Reach-Mixture Reach-Mélange Reach-Mezcla
Benzo(a) Pyrène	mg/kg	US EPA 8270 (2)	0.44	100
Benzo(e) Pyrène	mg/kg		1.33	1000
Benzo(A) Anthracène	mg/kg		3.50	1000
Chrysène	mg/kg		0.67	1000
Benzo(J+B) Fluoranthène	mg/kg		0.81	2000
Benzo(K) Fluoranthène	mg/kg		< 0.2	1000
Dibenzo(A,H) Anthracène	mg/kg		< 0.2	100
Total 8 PAH			< 7.15	
Indeno 1,2,3 (CD) Pyrène	mg/kg	US EPA 8270 (2)	0.24	/
Benzo(G,H,I) Perylène	mg/kg		2.29	/
Naphtalène	mg/kg		0.46	/
Acenaphtène	mg/kg		0.21	/
Acenaphtylène	mg/kg		0.60	/
Anthracène	mg/kg		0.73	/
Fluoranthène	mg/kg		2.81	/
Fluorène	mg/kg		0.60	/
Phenanthrène	mg/kg		3.49	/
Pyrène	mg/kg		10.50	/
Total 18 PAH	mg/kg	< 29.08	/	

⁽²⁾ ECHA (European Chemical Agency) compendium of test methods, March 2016 / Recueil des méthodes d'essai ECHA (European Chemical Agency), mars 2016.

3.4 Analysis of heavy metals / Analyse des métaux lourds / Análisis de metales pesados

The EN 71-3 standard specifies the maximum migration limits for toy materials. The migration limits of the elements are expressed in milligrams per kilogram of toy material. The limits taken into account are those of category III (polymers). These limits are intended to limit as much as possible the exposure of children to certain potentially toxic elements.

La norme EN 71-3 spécifie des limites de migration maximales applicables à des matériaux-jouet. Les limites de migration des éléments sont exprimées en milligrammes par kilogramme matériau-jouet. Les limites prises en compte sont celles de la catégorie III (polymères). Ces limites visent à limiter autant que possible l'exposition des enfants à certains éléments potentiellement toxiques.

Parameter Élément Elemento	Unit Unité Unidad	Test method Méthode d'essai El método de ensayo	Result Résultat Resultado	NF EN 71-3 (cat III)
Aluminium	mg/kg MS	ICP	1.63	< 70 000
Antimony	mg/kg MS	ICP	< 0.5	< 560
Arsenic	mg/kg MS	ICP	< 0.5	< 47
Barium	mg/kg MS	ICP	0.94	< 18 750
Boron	mg/kg MS	ICP	< 0.5	< 15 000
Cadmium	mg/kg MS	ICP	< 0.5	< 17
Chromium total	mg/kg MS	ICP	< 0.5	-
Chromium III	mg/kg MS NF EN ISO 11885		< 0.5	< 460
Chromium VI	mg/kg MS NF T 90-043		< 0.2	< 0.2
Cobalt	mg/kg MS	ICP	< 0.5	< 130
Copper	mg/kg MS	ICP	7.18	< 7 700
Lead	mg/kg MS	ICP	< 0.5	< 23
Manganese	mg/kg MS	ICP	0.53	< 15 000
Mercury	mg/kg MS NF EN ISO 17852		< 0.005	< 94
Nickel	mg/kg MS	ICP	< 0.5	< 930
Selenium	mg/kg MS	ICP	< 0.5	< 460
Strontium	mg/kg MS	ICP	< 0.5	< 56 000
Tin	mg/kg MS	ICP	< 0.5	< 180 000
Organic Tin ⁽¹⁾	mg/kg MS	ICP	NR	< 12
Zinc	mg/kg MS	ICP	69	< 46 000

(1) NR : Non réalisé

SYNTHESIS / SYNTHÈSE / SÍNTESIS

1. Identification / identification / identificación

Tests Essais / Pruebas	Requirements Exigences / Exigencias	Conformity Conformité / Cumplimiento
Identification identification identificación	NF P 90-112 (2016)	Fail / non conforme / no cumple

2. Ageing / Vieillissement / Envejecimiento

Tests Essais / Pruebas	Requirements Exigences / Exigencias	Conformity Conformité / Cumplimiento
Hot water ageing then hot air ageing Vieillissement à l'eau chaude puis à l'air chaud Envejecimiento al agua caliente y aire caliente	NF P 90-112 (2016)	Pass / conforme / cumple
UVA (340nm - 9600kJ - 5000H) ageing Vieillissement aux UVA Envejecimiento a los UVA	FIFA 2015	In progress / en cours / en progreso
	WORLD RUGBY 2017	In progress / en cours / en progreso
UVB (313nm - 4896kJ - 2550H) ageing Vieillissement aux UVB Envejecimiento a los UVB	NF P 90-112 (2016)	In progress / en cours / en progreso

3. Toxicology and environment / Toxicologie et environnement / Toxicología y medioambiente

Tests Essais / Pruebas	Requirements Exigences / Exigencias	Conformity Conformité / Cumplimiento
Analysis of heavy metals after leading Analyse des métaux lourds après lixiviation Análisis de metales pesados después de la lixiviación	NF P 90-112 (2016)	Pass / conforme / cumple
Extractable Organic Halides EOX Organo-halogénés extractibles EOX / Extraíbles Orgánica Halogenuros EOX	NF P 90-112 (2016)	Pass / conforme / cumple
Polycyclic Aromatic Hydrocarbon PAH Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques HAP Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos HAP	REACH Mixture	Pass / conforme / cumple
Analysis of heavy metals risks by ingestion Analyse des métaux lourds risques par ingestion Análisis de metales pesados riesgo de ingestión	NF EN 71-3 (cat III)	Pass / conforme / cumple for the tests carried out / pour les essais réalisés

Date : 08/04/2019



APPROBATEUR
Benoit BOSSUET
Responsable Technique Sols Synthétiques




REDACTEUR
Anaïs LANGEVIN
Technicienne Laboratoire